

## سنتز و تعیین مشخصات باکتریال سلولز با استفاده از *Acetobacter xylinum* ATCC 10245

سبا طلوعی<sup>۱</sup>، مائده کوهی مفتخری اصفهانی<sup>۲</sup>، سید ابراهیم علوی<sup>۳</sup>، عظیم اکبرزاده<sup>۴</sup>

۱- سبا طلوعی، کارشناسی ارشد، تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش پیلوت نانوبیوتکنولوژی

۲- مائده کوهی مفتخری اصف هانی، کارشناس ارشد، تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش پیلوت نانوبیوتکنولوژی

۳- سید ابراهیم علوی، کارشناس ارشد، تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش پیلوت نانوبیوتکنولوژی

۴- عظیم اکبرزاده، پرفسور، تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش پیلوت نانوبیوتکنولوژی

### چکیده

**سابقه و هدف:** سلولز باکتریایی با الیافی حدود ۱۰۰ مرتبه کوچکتر از سلولز گیاهی دارای خصوصیتی چون الاستیسیته زیاد، استحکام مرطوب بالا و قابلیت تطبیقپذیری میباشد. یکی از کاربرد های عمده آن در مهندسی بافت بهعنوان ماتریس خارج سلولی سه بعدی برای پیوسته نگه داشتن سلول ها و کنترل ساختار بافت و تنظیم رفتار سلولی است. این تحقیق با هدف تولید سلولز باکتریایی و بررسی مشخصات آن صورت گرفت.

**مواد و روش ها:** سلولز باکتریایی با کشت باکتری *Acetobacter xylinum* با ATCC ۱۰۲۴۵ تولید و سپس طی مراحل بعد داربست سلولزی آن ساخته شد و در این راستا خصوصیات سلولز باکتریایی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختار ها با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، پیوند های تشکیل شده با طیف سنجی تبدیل فوری زیر قرمز (FT-IR) و ساختار کریستالی با آنالیز پراش اشعهی ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت.

**یافته ها:** در این تحقیق قطر الیاف سنتز شده متفاوت بود و از حدود ۳۰ نانومتر تا ۳۶۰ نانومتر گستردگی داشت. همچنین منافذ، اشکال متفاوتی داشتند و اندازه آن ها نیز در حدود ۱ میکرومتر به بالا بود. طول الیاف در حد میکرومتر گزارش شد. در این تحقیق مقدار سلولز تولید شده ارتباط مستقیمی با اندازه سطح محیط کشت در تماس با هوا داشت.

**بحث:** در این مطالعه، سلولز باکتریایی تولید شد و خواص آن مورد بررسی قرار گرفت. سلولز باکتریایی تولید شده، دارای الیافی نواری شکل و منافذی در ابعاد میکرونی بود.

**نتیجه گیری:** نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این محصول قابل کاربرد در مهندسی بافت میباشد.

**کلمات کلیدی:** سلولز باکتریایی، *Acetobacter xylinum*، تولید، تعیین مشخصات

### مقدمه

فزاینده های را به خود جلب کرده است (۸). ویژگی خاص این سلولز این است که اندازه الیافش حدود ۱۰۰ مرتبه کوچکتر از سلولز گیاهی است. این مورفولوژی نانوی بی نظیر در سطح مقطع بزرگ می تواند سبب ظرفیت بالای نگهداری آب (بیشتر از ۲۰۰ برابر وزن خشکش) و الاستیسیته ی زیاد، استحکام مرطوب بالا و قابلیت تطبیق پذیری گردد. به دلیل اندازه کوچک الیاف سلولز باکتریایی، این محصول در سیستم های ترمیم زخم و ایمپلنت های عروقی مورد استفاده قرار می گیرد (۱۳). علاوه بر این غشای سلولزی خشک نشده، ماده ای با

سلولز باکتریایی به دلیل ویژگی های بی نظیری مانند خواص مکانیکی جالب توجه در هر دو حالت خشک و خیس، تخلخل، جذب آب، شکل پذیری، زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری بالا، توجه

آدرس نویسنده مسئول: تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش پیلوت نانوبیوتکنولوژی  
عظیم اکبرزاده: azimakbarzadeh1326@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱/۷

تاریخ پذیرش: ۹۲/۴/۲۳

سلولز باکتریایی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.

## مواد و روش ها

### میکروارگانیزم و محیط کشت

میکروارگانیزم مورد استفاده برای تولید سلولز باکتریایی ATCC ۱۰۲۴۵ *Acetobacter xylinum* بود که در محیط کشت مایع Hestrin-Schramm رشد داده شد. ترکیب محیط کشت Hestrin-Schramm به این صورت است: پپتون ۰/۵٪، عصاره مخمر ۰/۵٪، اسید سیتریک ۰/۱۵٪،  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  ۰/۲۷٪، D-Glucose ۲٪. با استفاده از NaOH ۱ نرمال مقدار pH برابر ۶ تنظیم گشت و سپس محیط کشت با حرارت  $121^\circ\text{C}$  به مدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو گردید (۷).

### تشکیل و جداسازی سلولز

میکروارگانیزم به مدت ۵ الی ۷ روز در انکوباتور با دمای  $30^\circ\text{C}$  کشت داده شد تا باکتری ها در خلال این مدت سلولز را به صورت لایه های در مرز هوا و مایع تشکیل دهند. پس از گذشت ۷ روز لایه سلولز تشکیل شده در مرز هوا و مایع با مقداری از محیط کشت خارج شده همراه آن ها جمع آوری شد و درون فالكون هایی جهت انتقال به سانتریفوژ ریخته شد. سانتریفوژ کردن با دور ۵۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه انجام شد و محیط کشت اضافی خارج شده همراه سلولز، که در بالای آن درون فالكون پس از سانتریفوژ شدن جمع شده بود، جدا گشت. سلولز سپس با آب دیونیزه شستشو داده شد و مجدداً سانتریفوژ گردید. بعد از انجام این مراحل، سلولز با محلول ۰/۱ مولار NaOH در دمای  $90^\circ\text{C}$  در بن ماری به مدت نیم ساعت قرار داده شد تا ناخالصی ها و باقیمانده های سلولی از آن جدا شوند. سپس مجدداً با آب دیونیزه شستشو و در سانتریفوژ با دور ۵۰۰۰ به مدت یک ربع قرار داده شد و این عمل چندین بار تکرار گشت تا از خروج ناخالصی ها از آن اطمینان حاصل گردد. معیار تعداد دفعات انجام این کار در اینجا رنگ سلولز بود که پس از هر شستشو، از کدورتی و رنگ کرم آن کاسته شده و به سمت سفید نزدیک تر می شد (۶).

### خشک کردن سلولز باکتریایی تولید شده

برای خشک کردن در Freeze-dryer، سلولز خیس درون ویال های کوچکی قرار داده شد و سپس در دستگاه گذاشته شده و خشک گردید و به شکل یک قرص پودری درون ویال در آمد. هنگام خشک کردن در خشک کن نیز سلولز مرطوب درون پلیت های کوچکی ریخته شد و پس از خشک شدن یک لایه ی بسیار نازک چسبیده به پلیت ایجاد

تخلخل نانوی بالا است که قابلیت عبور آنتی بیوتیک ها یا دیگر دارو ها به زخم را داشته و هم زمان یک سد فیزیکی موثر در مقابل هر نوع عفونت خارجی ایجاد می کند (۱). سلولز تولید شده به شکل غشای ژلاتینی می تواند به هر شکل و انداز های بسته به روش های کشت و شرایط سنتز درآید. بر خلاف سلولز گیاهی، سلولز باکتریایی از لیگنین و همی سلولز ها عاری است، بنابراین یک بیومتریالی غیر حساسیت زاء، سلولز باکتریایی به دلیل غیر رسمی و کاملاً زیست سازگار می باشد (۴). ویژگی هایش، قابلیت کاربرد در زمینه های مختلفی مثل محیط جداسازی در عملیات آب، حامل ویژه برای نگهداری مایعات باطری و سلول های سوختی، عامل مخلوط کننده، بهبود دهنده ویسکوزیته، پارچه ی مخصوص بدون پرز، وسایل نوری الکترونیکی، کاغذ ها، استرئودیافراگم ها و ماتریس های تثبیت کننده پروتئین ها یا را دارد (۸). تحقیقاتی در زمینه ی ایمپلنت های مواد کروماتوگرافی دندان، گرافت های عروقی، پوشش کاتتر، غشا های دیالیز، پوشش هایی برای استنت های قلبی- عروقی، استنت های مجسم های، غشا برای بازسازی هدایت شده ی بافت، جایگزینی بافت و حامل های انتشار کنترل شده دارو نیز انجام شده است (۱۶، ۱۰، ۳). گروه های متعددی نیز اخیراً سلولز باکتریایی را برای استفاده به عنوان رگ خونی مورد مطالعه قرار داد هاند (۱۰، ۳). همچنین سلولز خیس می تواند به طور موقت، به عنوان پوست مصنوعی در درمان سوختگی های شدید استفاده شود (۵). قابلیت های سلولز باکتریایی در بازسازی برون تنی و درون تنی برای بافت، در حال بررسی است و دورنمای روشنی را نشان داده است (۸).


در مهندسی بافت معمولاً یک ماتریس خارج سلولی سه بعدی به کار گرفته می شود که به عنوان داربست عمل می کند و سلول ها را به صورت پیوسته نگه می دارد، تا ساختار بافت را کنترل کرده و رفتار سلول را تنظیم کند. سلولز باکتریایی یک داربست با ترکیب نانو است که از نانوالیاف سلولزی که زیست سازگاری بالا دارند، تشکیل شده است. سلولز باکتریایی به عنوان داربستی مستعد در مهندسی بافت غضروف و استخوان مطالعه شده است. لازم به ذکر است که تهیه داربست با اندازه ی ذره و منافذ مطلوب، اهمیت بالایی در مهندسی بافت دارد (۱۲).

باکتری *Acetobacter xylinum* در برخی مطالعات به منظور تولید سلولز باکتریایی مورد توجه قرار گرفت هاست. از آن جمله می توان به تولید سلولز باکتریایی با استفاده از محصولات کشاورزی و تولید آن در مقیاس بالا در بیوراکتور اشاره کرد (۱۱، ۲). با توجه به ضرورت تولید سلولز باکتریایی در داخل کشور و خلا تحقیق در این زمینه، در این مطالعه سلولز باکتریایی با کشت باکتری *Acetobacter xylinum* با ATCC ۱۰۲۴۵ انجام شده و داربست سلولزی ساخته شد و خصوصیات


شد كه شفافيت بالايى داشت (۶).

## مشاهدات SEM


در شكل هاى ۲ تا ۸، تصاوير SEM گرفته شده از سلولز باكتريايى Freeze-dry شده كه با ميكروسكوپ الكترونى Philips XL۳۰ گرفته شده است، مشاهده مى شود.

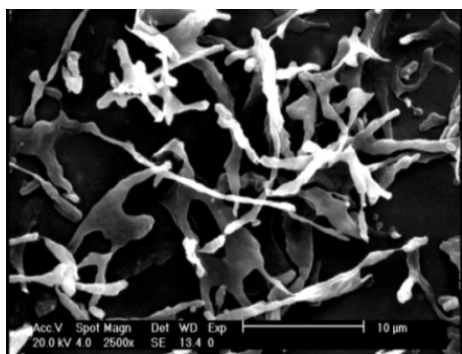

شكل ۲- تصوير SEM گرفته شده از BC در بزرگنمايى ۲۵۰۰

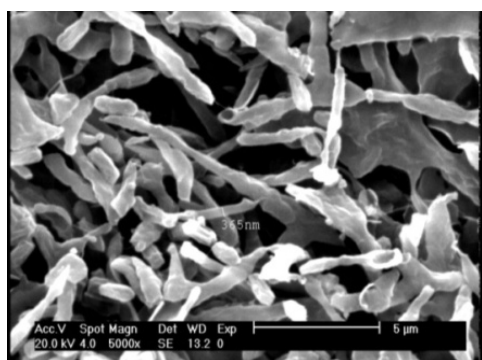

شكل ۳- تصوير SEM گرفته شده از BC در بزرگنمايى ۵۰۰۰

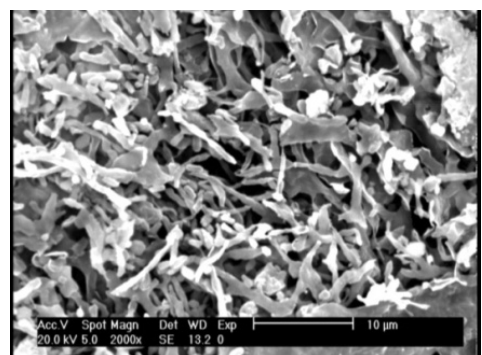

شكل ۴ - تصوير SEM گرفته شده از BC در بزرگنمايى ۲۰۰۰

## طيف سنجى تبديل فوريه ي زير قرمز (FT-IR)

بدين منظور بر روى قرص KBr لايه ي نازكى از نمونه مورد نظر قرار داده شد. دستگاه مورد استفاده در اين بخش BUKER – Equinox ۵۵ بود كه با جدياى  $cm^{-1}$  ۱۶ و اسكن طيف ها را ثبت مى نمايد. نمونه استفاده شده براى تست در اين روش به صورت پودر خشك شده با Freeze-dryer بود (۹،۱۷).

## مطالعات ريزساختارى با دستگاه ميكروسكوپ الكترونى پويشى (SEM)


نانو ساختار تشكيل شده در سلولز باكتريايى با دستگاه Scanning Microscope XL۳۰ مورد ارزيابى و مشاهده قرار گرفت. بدين منظور از نمونه هاى خشك شده با Freeze-dryer به شكل پودر استفاده شد و بر روى آن ها لاي هاى از طلا نشانده شد و سپس درون محفظه ي دستگاه ميكروسكوپ الكترونى پويشى (SEM) قرار گرفت.

## پراش اشعه ي ايكس (XRD)



ساختار كريستالى و آمورف سلولز ساخته شده با دستگاه Philips PW ۱۱۴۰ با لامپ  $CuK_{\alpha}$  با طول موج ۱/۵۴ انگستروم و ولتاژ ۴۰ كيلو ولت و جريان ۳۰ ميلي آمپر با فيلتر نيكل مورد بررسى قار گرفت. در اين تست، از نمونه لاي هاى نازك قرار گرفته بر روى شيشه كه در هوا خشك شده بود، استفاده شد و نمونه در محفظه ي دستگاه براى آزمون قرار داده شد.

## يافته ها

داربست سلولز باكتريايى سه بعدى با تخلخلات ميكرونى، به شكل استوان هاى ساخته شد كه در شكل ۱ مشاهده مى گردد. نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده بر روى آن نيز در ادامه آمده است.

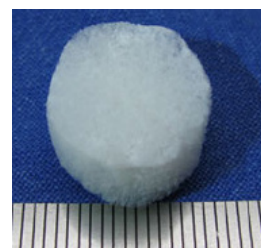




شكل ۱- داربست باكتريال سلولزى ساخته شده

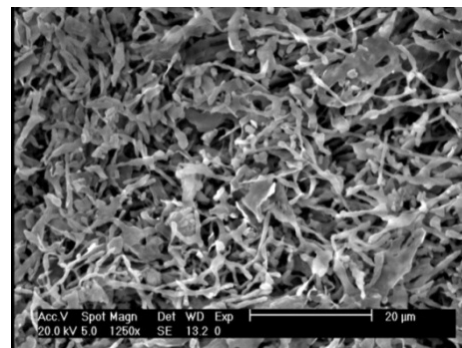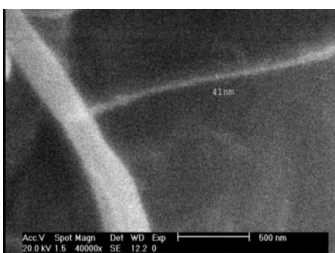

شكل ۵- تصوير SEM گرفته شده از BC در بزرگنمايى ۱۲۵۰

بررسى تصاوير ۲ تا ۵ نشان مى دهد كه اين الياف با همدىگر براى تشكيل ساختارى متخلخل دسته مى شوند. همچنين يك ساختار سه بعدى منظم قابل مشاهده است. نمونه هاى سلولز باكتريايى يك مورفولوژى متخلخل دارند.

شكل ۷- تصاوير SEM الياف باكتريال سلولز تشكيل شده در بزرگنمايى ۴۰۰۰۰ با قطر ۹۹ نانومتر (تصوير بالا) و ۴۱ نانومتر (تصوير پايين)

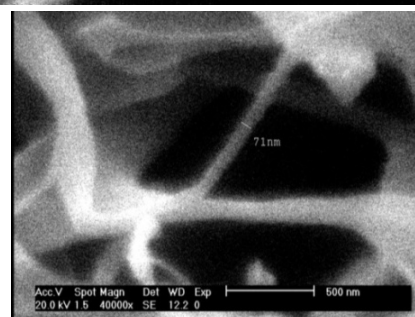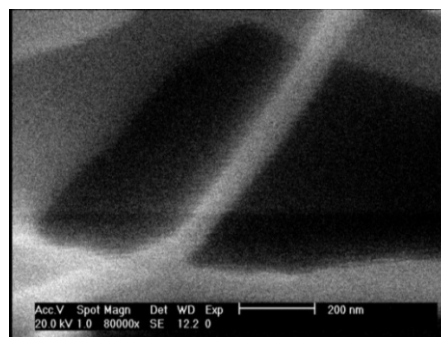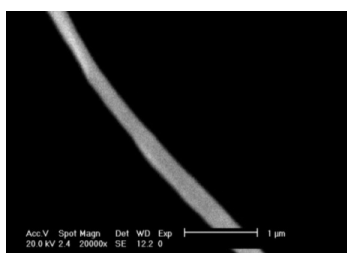

شكل ۸- تصاوير SEM نشان داده شده از الياف باكتريال سلولز در بزرگنمايى هاى ۲۰۰۰۰ (تصوير بالا) و ۴۰۰۰۰ (تصوير پايين)

قابل ذكر است كه ساختار شبك هاى سه بعدى نانوى سلولز باكتريايى مى تواند باعث حمايت و افزايش چسبندگى سلول و تكثير آن گردد. اندازه ي تخلخل ها در مقياس ميكرونى است كه در محدوده ي مناسب هسته گذارى سلولى و رشد است. سلولز باكتريايى ساختارى با شبك هاى پيچشى و نوار هاى اليافى زيادى است كه شرايط كشت مى تواند مورفولوژى نوار ها را تغيير دهد. قطر الياف سلولزى پنبه و چوب در محدوده ي بين ۱۰۰ الى ۱۱۰ ميكرومتر است و بنا بر اين در مقايسه با اين الياف، سلولز باكتريايى داراى ساختار بسيار ريزترى است (۱۲).


شكل ۶- تصاوير SEM گرفته شده در بزرگنمايى ۸۰۰۰۰ (بالا) تصوير و بزرگنمايى ۴۰۰۰۰ (پايين) كه اليافى با قطر ۷۱ نانومتر را نشان مى دهد.

همانگونه كه در شكل ها نشان داده شده است، الياف نوارى تشكيل شده در اين سلولز كاملاً مشخص است. قطر متوسط اين الياف متفاوت و بين ۳۰ نانومتر تا ۳۶۰ نانومتر است. منافذ اين داربست سلولز باكتريايى نيز در اندازه هاى متغير و نزديك به چند ميكرومتر است كه اين امر براى سلولز باكتريايى توليد شده جالب توجه است. طول الياف نيز اندازه هاى در مقياس ميكرونى دارد.

در تصاوير SEM ديده مى شود كه نوار ها، براى تشكيل غشاى سلولز باكتريايى در هم پيچيد هاند. سلولز باكتريايى مشاهده شده با SEM

## آناليز XRD

در شكل ۱۰ نتايج اين تست كه بر روى نمونه ي لای های خشك شده در هوا انجام شده، نشان داده شده است. بر پایه نتايج دستگاه پراش اشعه ی X، سلولز باكتريایی تا حدی كريستالی بودن را از خود نشان داده هر چند كه با توجه به شكل ۱۰ خالص سازی بیشتر نیز ممكن به نظر می رسد.

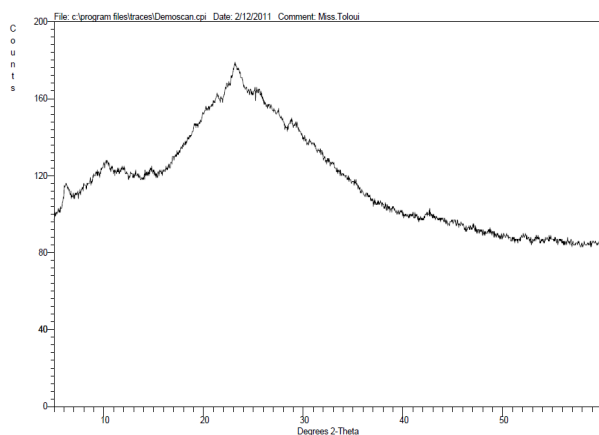

شكل ۱۰- نمودار به دست آمده از آناليز XRD برای نمونه ی باكتريال سلولز توليد شده كه در هوا خشك شده است.


## بحث

با توجه به اهميت قابل توجه سلولز باكتريایی، مطالعات بسياری در سطح دنيا برای توليد اين محصول انجام شده است. با اين حال با توجه به كمبود مطالعات در اين زمينه در کشور، توليد بومی اين محصول، ضروری به نظر می رسد. مطالعه انجام شده در اين تحقيق، امکان توليد سلولز باكتريایی -كه به لحاظ ريزساختار، كاملاً ريزتر از سلولز گیاهی است- را به كمك *Acetobacter xylinum* تاييد نمود. محصول توليد شده به وسيله اين باكتري دارای شفافيت مناسب بود. نکته ی قابل توجه در آزمایشات انجام گرفته كه به صورت آزمون و خطا به آن پی برده شد و در ساير تحقيقات انجام شده اشاره ای به اين قضيه نشده است، اين بود كه مقدار سلولز توليد شده ارتباط مستقیمی با اندازه ی سطح محيط كشت در تماس با هوا داشت. هر چه سطح تماس كوچك تر بود (مانند سطح تماس دایر های شكل اسلنت) سلولز توليد شده مقدار كمتری داشت و با افزايش سطح تماس محيط كشت با هوا (كشت باكتري در فلاسك با شكل مكعب مستطيل و سطح تماس مستطيل شكل بزرگ)، توليد سلولز بیشتر بود. در اين حالت آخر حتی حجم كمتری از محيط كشت در ظرف ريخته می شد اما چون سطح در تماس با هوا زياد بود، سلولز بیشتری هم توليد می گشت. اين

تفاوتی را در ظاهر سطوح خارجي و داخلي لایه ها نشان می دهد. سطح بیرونی، دسته های بی نظمی از الياف را دارد در حالی كه سطوح داخلي منظم هستند.

## نتايج آزمون FT-IR

سلولز يك پلی ساكاريد است و مشخصه اصلي طيف آن به خاطر گروه های متعدد OH در ساختارش است. جذب بسيار قوی و بسيار پهن در  $3400\text{ cm}^{-1}$  به خاطر ارتعاش كشي گروه های OH است. شاين ذكر است كه وجود گروه OH مذكور، سبب ايجاد خصوصيات آب دوستی شديد در داربست سنتز شده می گردد. جذب قوی در ناحیه  $1065\text{ cm}^{-1}$  مربوط به كشي باند های فراوان C-OH و C-O-C در ساختار است و باند جذبی شديد در  $1652\text{ cm}^{-1}$  مربوط به گروه كربوكسيل است. جذب در  $2927\text{ cm}^{-1}$  نشانگر پيوند C-H است. نمودار اين طيف سنجی در شكل ۹ نشان داده شده است.

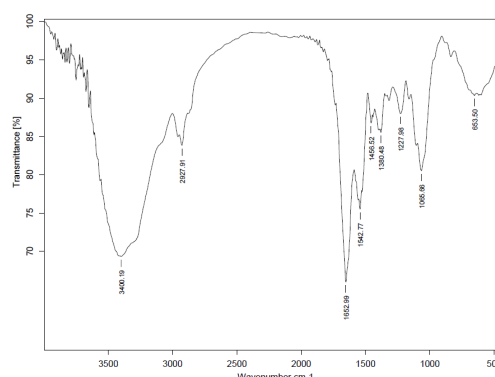

شكل ۹- نمودار طيف سنجی تبديل فوريه ی زیر قرمز برای باكتريال سلولز ساخته شده

در جدول ۱ خلاص های از اين طيف برای سلولز آورده شده است:

جدول ۱- نتايج طيف سنجی تبديل فوريه ی زیر قرمز برای سلولز باكتريایی ساخته شده

| Wave Number $\text{cm}^{-1}$ | پيوند مربوطه                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۴۰۰                         | پيوند كشي ارتعاشی O-H، پيوند هيدروژنی بين مولكول ها |
| ۲۹۲۷                         | پيوند كشي ارتعاشی C-H از حلقه ی شکر                 |
| ۱۶۵۲                         | پيوند كشي ارتعاشی (-CONH-)                          |
| ۱۴۵۶/۵۲                      | پيوند كشي ارتعاشی C-H                               |
| ۱۰۶۵                         | پيوند كشي ارتعاشی (C-O-H و C-O-C) از حلقه ی شکر     |

امر احتمالاً به دلیل دسترسی بیشتر باکتری ها به اکسیژن و تبادل راحت تر اکسیژن است.

ایجاد فرصت های شغلی متعدد، حائز اهمیت است.

## سپاسگزاری

تمامی مراحل آزمایشگاهی در بخش پایلوت بیوتکنولوژی انسیتیوپاستور ایران انجام شد. بدینوسیله از تمامی همکاران گرامی تقدیر و تشکر به عمل می آید.

سلولز باکتریایی تولید شده با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینوم با ATCC ۱۰۲۴۵ ، دارای الیافی نواری شکل با قطر های ۳۰ نانومتر به بالا بود و اندازه های منافذ هم بزرگتر و در ابعاد میکرونی بود که این امر برای مهندسی بافت سلولز باکتریایی حائز اهمیت است زیرا در کشت سلولی، منافذ با ابعاد بزرگ و میکرونی موجود در داربست، برای چسبندگی و تکثیر و فعالیت های سلولی مناسب هستند. قابل ذکر است که ساختار شبکه های سه بعدی نانوی سلولز باکتریایی می تواند باعث حمایت و افزایش چسبندگی سلول و تکثیر آن گردد. اندازه ی تخلخل ها در مقیاس میکرونی است که در محدوده ی مناسب هسته گذاری سلولی و رشد است. سلولز باکتریایی ساختاری با شبکه های پیچشی و نوار های الیافی زیادی است که شرایط کشت می تواند مورفولوژی نوار ها را تغییر دهد. قطر الیاف سلولزی پنبه و چوب در محدوده ی بین ۱۰۰ الی ۱۱۰ میکرومتر است و بنابراین در مقایسه با این الیاف، سلولز باکتریایی دارای ساختار بی نظیر و بسیار ریزتری است (۱). باکتریال سلولز شبکه های سه بعدی دارد که مقادیر زیادی آب را در خود نگه می دارد و عبور مواد مغذی را تسهیل می کند. Bodin عقیده دارد سطوح صاف باعث بهبود چسبندگی و تکثیر سلول ها می شود. ساختار متخلخل و شبکه ی الیافی باز از مزایای رشد درونی برای سلول ها هستند. در تصاویر SEM دیده می شود که نوار ها، برای تشکیل غشای باکتریال سلولزی بسیار در هم پیچید هاند که در هماهنگی با سایر مطالعات انجام شده است (۱۵). مشاهدات SEM نشان می دهد که باکتریال سلولز خشک شده با تکنیک Freeze-dryer توزیع اندازه ی منافذ یکنواخت و زیاد دارد که این نکته در سایر منابع نیز تایید شده است (۱۵) طراحی و ساخت مواد هیبریدی از سلولز باکتریایی تولید شده در این کار با دیگر سلولز ها و میکروبیال سلولز ها و بیوپلیمر ها پیشن هاد می گردد. ریزساختار سلولز باکتریایی حاصل شده در این کار به مراتب ریزتر و مطلوب تر از سلولز گیاهی است و این مسئله از مزایای ذاتی سلولز باکتریایی می باشد. سلولز باکتریایی تولید شده در این کار آمورف بود که این مورفولوژی، احتمالاً به مکانیزم رشد حین فعالیت باکتریایی بر می گردد (۱).

## نتیجه گیری

به طور کلی با در نظر گرفتن خصوصیات سلولز باکتریایی تولید شده و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه، می-توان نتیجه گرفت سلولز باکتریایی مناسب تولید شده است که این مسئله به لحاظ خلا تحقیقاتی موجود در این زمینه در کشور و ارز آوری قابل توجه و

## منابع

- (1) Cai Z, Kim J. Preparation and Characterization of Novel Bacterial Cellulose/Gelatin Scaffold for Tissue Regeneration Using Bacterial Cellulose Hydrogel. *Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine*, 2010;1(2): 021002.
- (2) Chao Y, Ishida T, Sugano Y, Shoda M. Biotechnology and Bioengineering. Bacterial cellulose production by *Acetobacter xylinum* in a 50-L internal-loop airlift reactor. *Biotechnol Bioeng*, 2000;68(3):345-352.
- (3) Charpentier PA, Maguire A, Wan WK. Surface modification of polyester to produce a bacterial cellulose-based vascular prosthetic device. *Applied Surface Science*, 2006;252 (18):6360-6367.
- (4) Czaja W, Krystynowicz A, Bielecki S, Brown RM Jr. Microbial cellulose--the natural power to heal wounds. *Biomaterials*, 2006;27(2):145-1451.
- (5) Fontana JD, de Souza AM, Fontana CK, Torriani IL, Moreschi JC, Gallotti BJ, de Souza SJ, Narcisco GP, Bichara JA, Farah LF. *Acetobacter cellulose pellicle as a temporary skin substitute. Appl Biochem Biotechnol*, 1990; 24-25:253-64.
- (6) Gao C, Wan Y, Yang C, Dai K, Tang T, Luo H, Wang J. Preparation and characterization of three-dimensional nanostructured macroporous bacterial cellulose/agarose scaffold for tissue engineering. *Journal of Porous Materials*, 2011;18(5):545-552.
- (7) Gao C, Wan Y, Yang C, Dai K, Tang T, Luo H, Wang J. Preparation and characterization of bacterial cellulose sponge with hierarchical pore structure as tissue engineering scaffold. *Journal of Porous Materials*, 2011;18(2):139-145.
- (8) Hui J, Yuanyuan J, Jiao W, Yuan H, Yuan Z, Shiru J. Potentiality of Bacterial Cellulose as the Scaffold of Tissue Engineering of Cornea. Paper presented at the 2nd international Conference on Biomedical Engineering and Informatics, Tianjin, China, 17– 19 October 2009.
- (9) Klemm D, Schumann D, Udhardt U, Marsch S. Bacterial synthesis cellulose-artificial blood vessels for microsurgery. *Prog Polym Sci*, 2001;26:1561-1603.
- (10) Klemm D, Udhardt U, Marsch S, Schumann D. BASYC- Bacterial Synthesized Cellulose: Miniaturized Tubes for Microsurgery. *Polymer News*, 1999;24:377-379.
- (11) Kongruang S. Bacterial Cellulose Production by *Acetobacter xylinum* Strains from Agricultural Waste Products. *Biotechnology for Fuels and Chemicals*. 2008;1(1):763-774.
- (12) Li J, Wan Y, Li L, Liang H, Wang J. Preparation and characterization of 2,3-dialdehyde bacterial cellulose for potential biodegradable tissue engineering scaffolds. *Materials Science and Engineering*, 2009;29:1635-1642.
- (13) Millon LE, Mohammadi H, Wan WK. Anisotropic polyvinyl alcohol hydrogel for cardiovascular applications. *J Biomed Mater Res*. 2006;79(2):305-311.
- (14) Sokolnichi AM, Fisher RJ, Harrah TP, Kaplan DL. Permeability of bacterial cellulose membranes. *J Membr Sci*, 2006;272:15-27.

- (15) Tang W, Jia S, Jia Y, Yang H. The influence of fermentation conditions and post-treatment methods on porosity of bacterial cellulose membrane. *World J Microbiol Biotechnol*, 2010;26(1):125-131.
- (16) Wan WK, Millon LE. Poly(vinyl alcohol)-bacterial cellulose nanocomposites. US Patent 2005037082 A1,16,2005.
- (17) Wan YZ, Hong L, Jia SR, Huang Y, Zhu Y, Wang YL, Jiang HJ. Synthesis and characterization of hydroxyapatite-bacterial cellulose nanocomposites. *Composites Science and Technology*, 2006;66(11-12):1825-1832.