مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی- مولکولی
دوره چهارم، شماره سیزدهم، زمستان ۱۳۹۲

NCMBJ
Research Article
مقاله تحقیقی

تهیه و کاربردهای زیستی، کاتالیستی و پزشکی نانوذره های طلا

مریم فرحناک ضرّابی[۱]، زهرا صفاری [۲]، عظیم اکبرزاده[۳*]

[۱] کارشناس ارشد، پایلوت نانوبیوتکنولوژی ، انستیتو پاستور، تهران، ایران
[۲] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کردستان، گروه بیوشیمی، کردستان، ایران
[۳] بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی، انستیتو پاستور، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: طلا در ابعاد ماکروسکپی، فلزی زرد و درخشنده و یکی از بیاثرترین فلزات محسوب میشود؛ اما هنگامی که ابعاد ذرات طلا در حد نانومتر(کمتر از nm۵۰) تقلیل داده شود ویژگی های آن تغییر میکند. برای تهیه نانوذره ها روش های مختلفی وجود دارد که از این طریق میتوان ذره هایی با ویژگیهای خاص تولید نمود.

مواد و روش ها: نانوذره های طلا عموماً بهوسیله احیا HAuCl۴ با NaBH۴ یا سیترات در حضور پایدارکننده (به طور مثال مولکول های آلی کوچک، پلیمرها و ماکرومولکولهای زیستی) شامل گروه –SH یا –NH۲ انتهایی در یک محیط غیرقطبی بهدست میآید.

یافته ها: خصوصیت نادر نانوذرات طلا، فعالیت آنها در دماهای پایین است که این مزیت آنها باعث کاهش قابل توجه هزینههای عملیاتی واحدهای شیمیایی میشود و انتخاب پذیری واکنش را نیز بالا میبرد، همچنین در بحث کنترل آلودگی؛ از قبیل پاک سازی هوا، ماسک های تنفسی و خالص سازی خط هیدروژن در فرآیند تولید پیلهای سوختی مورد استفاده قرارمیگیرد.

با توجه به فعالیت بالای نانوذرات طلا و تمایل آنها به اتصال با بیومولکولها و ماکرومولکولها، از نانوذرات طلای متصل شده به پپتیدها، میتوان به منظور ردیابی مسیر آنها در درون سلولها بهرهگیری نمود که روشی مفید و مهم برای تصاویر سلولی، دارورسانی و شناسایی بیومولکولهاست.

نتیجه گیری: استفاده از نانوذرات طلا باعث بهبود کیفیت تشخیص و شناسایی بیماریها و درمان شده است.

کلمات کلیدی: نانوذره های طلا، کاربرد، کاتالیست، پزشکی

مقدمه

طلا در حالت معمولی فلزی نرم و زرد رنگ با ساختار مکعبی مرکز وجوهپر است. دمای ذوب آن C°۱۰۶۴ و رسانای خوب جریان برق است ولی هیچ یک از این خواص در مقیاس نانو وجود ندارد. رنگ زرد طلا به دلیل بازتاب نور رنگ آبی در انتهای طیف است اما اگر ذرههای طلا به قطعات کوچکتر تقسیم شود به نقطهای میرسیم که اندازهی ذرهها از طول موج بازتاب کمتر میشود در این حالت برهمکنش بین طلا و نور بسیار با اهمیت است و شامل نوسانات الکترونی است که این امر ناشی از رزونانس پلاسمون سطح است(۸). براساس نظریه مای برخی فلزها همچون طلا و نقره(دارای الکترون در لایه ی **d**)رزونانس‌هایی با عنوان پلاسمون در طیف فرابنفش-مرئی از خود نشان میدهند که این رزونانسها از برهمکنش امواج الکترومغناطیس و الکترونهای گازی محبوس ایجاد میشود. این خاصیت رزونانسی نانوذره ها را میتوان به کمک طیفسنجی مشاهده کرد. این خاصیت تنها زمانی بروز میکند که ذرهها به یک اندازه معین در مقیاس نانو میرسند. با توجه به قطر لایههای مولکولی روی سطح فلز رزونانسهای متفاوت و انعکاسهای نوری متفاوتی ایجاد میشود و با تغییر اندازه و شکل نانوذره ها، رزونانس پلاسمون سطح هم دچار تغییر و جابهجایی میشود و در نتیجه خواص ظاهری، رنگ و جذب این نانوذره ها تغییر میکند(۳۵-۳۶). همانطور که اشاره شد دمای ذوب طلا C°۱۰۶۴ است اما این دما در مقیاس نانو ثابت نمی‌ماند و تغییر

آدرس نویسنده مسئول : تهران، انستیتو پاستور ایران، بخش بیوتکنولوژی،بخش پایلوت
Email :azimakbarzadeh1326@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۱۱/۳
تاریخ پذیرش: ۹۲/۲/۲۸

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]
[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

میکند، به طوری که نانوذره های طلا با قطر تقریبی **nm۲۰>** در دماهای پایین به آهستگی ذوب می‌شوند. نقطه ذوب در اندازه **nm۴-۳** به شدت افت می‌کند. علت این پدیده این است که هرچه ذرهها کوچکتر میشوند درصد اتمهای سطحی افزایش مییابد. اتمهای سطحی پیوند کوئوردیناسیون ضعیفتری نسبت به اتمهای داخلی دارند و بنابراین با افزایش دما راحتتر به حالت سیال در میآیند و در دماهای پایینتر این اتفاق میافتد(شکل۱) (۱۱).

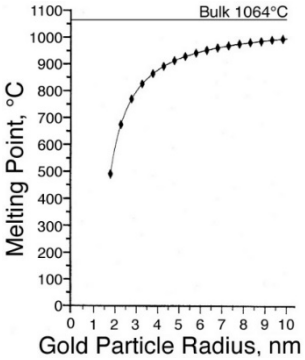

شکل۱) تغییر نقطه ذوب با نانوذره های طلا

پدیده های خاص الکترونیکی نیز یکی از خواصی است که در حوزه نانو اتفاق میافتد. همه بر این باورند که جریان برق در رساناها و نیمهرساناها با حرکت الکترونها برقرار میشود اما این ایده کلاسیک در مقیاس نانو صحیح نیست. در مقیاس نانو بعد فیزیکی اجسام از مقادیر کوانتومی شروع میشود(۷). همانطور که میدانید طلا یکی از عنصرهای مهم در صنایع الکترونیک است. علت این امر رسانایی الکتریکی بالای آن و مقاومت زیاد آن در برابر اکسایش است. سیمی که جنس آن از طلا نباشد در مقیاس نانو بهخودیخود اکسید میشود. به همین دلیل برای لوازم الکترونیکی مولکولی از طلا استفاده میشود. طلا که رسانای خوب برق است در مقیاس نانو این ویژگی خود را از دست میدهد. ساختارهای طلا در مقیاس نانو بسته به شکلشان، به صورت نیمه هادی درمیآیند(۷). روشهای سنتز نانوذره طلا در حال حاضر روشهای متعددی برای تولید نانوذره ها با اندازه، خواص، ریختشناسی و کاربردهای گوناگون وجود دارد. روش بالا به پایین در واقع همان روشی است که قرنهاست استفاده میشود و همان کاری است که دانشمندان از عصر برنز، روی چوب و سنگ انجام میدادند. روش بالا به پایین برای اولین بار توسط فاینمن بهعنوان روشی برای ساخت دستگاههایی در ابعاد نانومتری مطرح شد. به این ترتیب که دستگاههایی با ابعاد بزرگتر دستگاههای کوچکتر را میسازند. این کار به همین ترتیب ادامه مییابد تا اینکه ماشینهایی با ابعاد نانومتری به دست میآید. در روش بالا به پایین برای تولید محصول، یک ماده تودهای را شکل دهی و اصلاح میکنند تا به اندازههای نانومتری برسند. در این روش دقت ابعاد به دست آمده بستگی به دقت ابزارها دارد. روشهای لیتوگرافی، ریسندگی، مکانیکی (مثل آسیابکردن) روشهایی هستند که باعث ایجاد نانوساختارها میشوند. در روش پایین به بالا مواد نانو با استفاده از به هم پیوستن بلوکهای سازنده مانند اتمها و مولکولها و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر تولید میشوند. معمولاً روشهای پایین به بالا ضایعاتی ندارند، هر چند الزاماً این مسأله صادق نیست. این فرآیند ها شامل فرآیندهای فیزیکی مانند: نشست شیمیایی بخار(**CVD**)، نشست فیزیکی بخار(**PVD**)، آئروسل و فرآیندهای شیمیایی مانند: سل-ژل، میکروامولسیون، همرسوبی و ..... می باشد(۶).

الف)روشهای شیمیایی

- کاهش توسط سیترات

این روش اولین بار توسط ترکویچ در سال ۱۹۵۱ معرفی شد. نانوذره های طلا(**AuNPs**) به وسیله کاهش نمک های طلا در آب با استفاده از یون سیترات به عنوان عامل کاهنده ایجاد میشود که به تولید نانوذره های کروی به قطر **nm۲۰** میانجامد(۳۹). پس از آن فرنس در سال ۱۹۷۳ بیان کرد که میتوان **AuNPs** را در اندازههای مختلف با استفاده از کنترل نسبت عامل کاهش دهنده/عامل پایدار کننده بهدست آورد(۹). براین اساس اخیراً نانوذره های طلا را با افزایش همزمان نمک سیترات و یک ماده موثرسطحی مانند سدیم۳- مرکاپتو پروپیونات تهیه می کنند(شکل ۲)(۴۳).

- روش براست-شیفرین

براست-شیفرین در سال ۱۹۹۴ روشی برای سنتز **AuNPs** ارائه کردند(۱۲) که اثر قابل توجهی در این رشته در کمتر از یک دهه گذاشت. زیرا این روش نانوذره هایی با پایداری گرمایی بالا و پایدار در هوا را تولید میکند(اندازهی این ذرهها بین ۲/۵-۱/۵ نانومتر بود).

دراین روش که از سامانه ی دوفازی فارادی الهام گرفته شده

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

است $AuCl_4$ با استفاده از تترااکتیل آمونیوم برمید به عنوان عامل انتقال فاز به تولوئن منتقل میشود و به وسیله $NaBH_4$ در حضور دودکان تیول کاهش مییابد. به محض افزایش $NaBH_4$ رنگ فاز آلی از نارنجی به قهوه ای تغییر میکند (شکل ۳)(۲). همچنین براست این سنتز را با پارامرکاپتوفنول در یک سامانه ی تکفازی انجام داد که روش مناسبی برای سنتز **AuNPs** پایدارشده با لیگاندهای تیول عاملدار است. او متوجه شد که با کنترل نسبت تیول به طلا میتوان اندازهی نانوذره های طلا را کنترل کرد(۶). لیگاندهای گوگرددار دیگر(۳،۱۰،۲۶)از قبیل

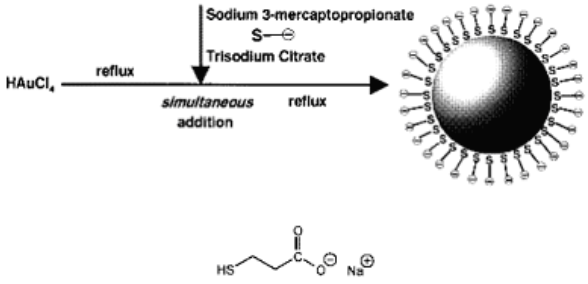

شکل۲)AuNPs پایدارشده با لیگاند مرکاپتو در آب

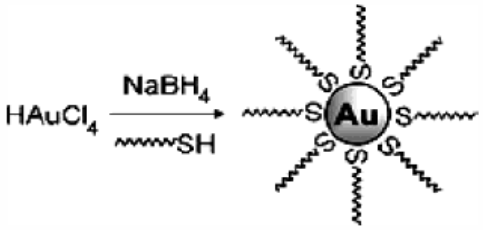

شکل۳) شمایی ساده از روش سنتز Brust-Schiffrin

- میکروامولسیون

اسکالمن در سال ۱۹۴۳ عنوان کرد که ترکیب آب، روغن، مادهی موثرسطحی با پایه الکل یا آمین محلول همگن و شفافی را ایجاد میکند. او برای نخستین بار سامانههای میکروامولسیونی را توضیح داد. در ابتدا او این سامانه را به صورت سامانههای خودآرا، در مخلوط روغن و آب همراه با نسبت زیادی از مادهی موثر سطحی در نظر گرفت. بعداً در سال ۱۹۵۹ او و همکارانش تصویر کلی از میکروامولسیونهای شفاف و نیمهشفاف با اندازههای کروی و استوانهای در محدوده ۸-۱۰۰**nm** را معرفی کردند(۳۴). دوگانه دوستی مواد موثر سطحی آنها را در هیدروکربنها و نیز در آب انحلال پذیر کرده است. این ترکیبها به صورت مونومر وجود دارند ولی وقتی غلظت آنها از غلظت میسل بحرانی (**CMC**) افزایش مییابد به طور خود به خود میسل تشکیل میدهند. تشکیل میسل بهوسیله برهمکنش قوی دمهای غیرقطبی از مولکول مادهی موثرسطحی(فاز پیوسته آب) یا بهوسیله برهمکنش آبدوست سرقطبی مولکول مادهی موثرسطحی پیشمیرود(فاز پیوسته آلی)(۴). امروزه روش میکروامولسیونها(۲۰)، کوپلیمر میسلها(۳۳)، میسلهای معکوس(۱۷) و مواد موثرسطحی به طور قابل ملاحظه ای در تهیه **AuNPs** و سایر نانوذره ها مورد استفاده قرار گرفته است(۱۷،۲۰،۳۳). تهیه **AuNPs** با این روش شامل یک سامانه دوفازی با یک مادهی موثرسطحی است که سبب تشکیل میکروامولسیون در یک میکرومحیط مناسب، با استخراج یونهای فلزی از فاز آبی به فاز آلی میشود(شکل۴). از مزیتهای این سامانه ی دوفازی، نقش دو جانبه مادهی موثرسطحی است، آنها تنها به صورت محیطی برای پیشرفت واکنش عمل نمیکنند بلکه در کنترل رشد و پایداری **AuNP** یا نانوبلور نقش دارند(۴).

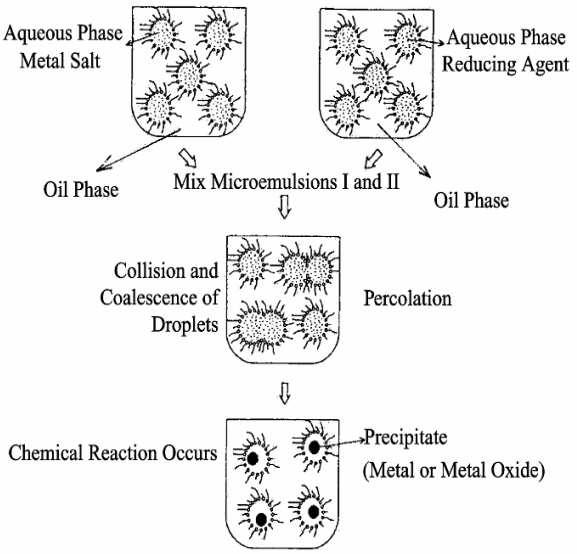

شکل۴) شمایی از روش میکروامولسیون

ب) روش های فیزیکی

- فوتوشیمیایی، پرتوکافت، گرماکافت و سونوشیمی

تابش فرابنفش پارامتر دیگری است که میتواند کیفیت **AuNPs** را بهبود دهد. در کاهش فوتوشیمیایی آغازگرهای فوتونی نور را در ناحیه **UV-Vis** جذب میکنند و واسطههای فعالی مانند

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

رادیکالهای آزاد تشکیل میدهند که یونهای فلزی را به فلزکاهش میدهند(۲۵). ترکیب‌های فنولی مدت طولانی است که به عنوان آغازگر شناخته شدهاند، همچنین انواع دیگر آغازگرهای فوتونی مانند پلیونیل پیرولیدن(۱۵)، پلیونیل الکل(۱۵)، متانول(۴۲)، فرمیکاسید(۲۹)، اتیلندیآمینتترااستیکاسید (**EDTA**)(۳۲) و غیره نیز گزارش شده است.

- میدان فراصوت

حضور یک میدان فراصوت(**kHz۲۰۰**) اجازه کنترل سرعت کاهش $AuCl_4^-$ را در یک محلول آبی میدهد و میتوان با بهکاربردن پارامترهایی همچون دمای محلول، شدت فراصوت وموقعیت راکتور، اندازهی **AuNPs** تشکیل شده را تعیین کرد(۳۰). میدان فراصوت می‌تواند حبابهای صوتی تولید کند، در مرحله اول حبابها رشد میکنند بدین صورت که بخار محلول در حبابها نفوذ میکند و در مرحله بعد هنگامیکه اندازه حبابها به بیشینه خود برسد حبابها منفجر میشود. بر اساس مباحث نظری نقاط داغ پس از انفجار حبابها دمای بسیار زیاد حدود ۵۰۰۰-۲۵۰۰ کلوین ایجاد میشود که میتواند مولکولهای آب را به رادیکالهای هیدروکسیل و هیدروژن تفکیک کند. این روش یک واکنش سریعی را در مقایسه با سنتز شیمیایی ارائه میهد و قادر به تولید ذرههای خیلی کوچک است، اگرچه نانوذره های تولید شده با این روش توزیع اندازه وسیعی دارند(شکل۵)(۲۷). پرتوکافت نیز درکنترل اندازهی **AuNPs** یا سنتز آنها در حضور رادیکالهای ویژه به کار میرود(۱۶).

کاربردهای نانوذره طلا

اگر پذیرفته شود که فناورینانو، توانمندی تولید مواد، ابزار و سامانههای جدید همراه با کنترل در سطح مولکولی، اتمی و استفاده از خواص آن سطوح است، آنگاه دریافت میشود که کاربردهای این فناوری، در حوزههای مختلف به گونهای است که به زحمت میتوان عرصهای را که از آن تاثیر نپذیرد معرفی نمود. با استفاده از فناورینانو، در مقایسه با مواد قدیمی یا متداول، فراوردههای بهتر و ارزانتری را میتوان دردسترس بشر قرار داد. انواع متعددی از مواد که در حال حاضر میتوان به شکل ذرههایی در مقیاس نانو ساخت، فقط شامل مثالهای آشنایی چون، نانولوله های کربنی، سلنید کادمیم(**CdSe**) و نقاط کوانتومی (**quantum dots**) نیست؛ بلکه شامل طیف وسیعی از فلزها و اکسیدهای فلزی، سولفیدها، فلوئوریدها، کربنات‌ها، سیلیکاتها و چندین دسته مواد دیگر نیز میشود. توسعه در زمینه شیمی نانوذره ها و اصول ریختشناسی سطح وسیع کاربردهای آن را آشکار میکند.

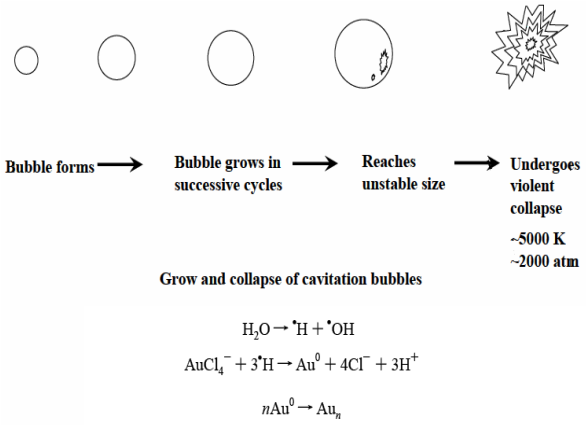

شکل۵) توسعه و تخریب حباب های حفرهسازی شده

استفاده از نانولوله های کربنی در بافتها و نانوذره های روی یا اکسید تیتانیم در صفحات خورشیدی، فقط قسمتی از این کاربردهای پرشمار است. از اولین باری که بشر مواد مصنوعی را ساخت، اضافه کردن مواد ریز به مواد زمینه یکی از روشهای مرسوم برای تغییر خواص مواد بوده است. به هر حال ذرههای افزودنی که اولین بار استفاده شدند بزرگتر از ابعاد نانو بودند. پس اولین کاربردی که برای نانوذره ها میتوان تصور کرد، استفاده از این مواد در تولید نانوکامپوزیتهاست. با استفاده از نانوذره ها در نانوکامپوزیت ها، بسیاری از خواص نوری، الکترونیکی، مغناطیسی، شیمیایی و گرمایی آن تغییر خواهد کرد. به تازگی در ساخت شیشه های ضدآفتاب از نانوذره های اکسید روی استفاده شده است. استفاده از این ماده علاوه بر افزایش کارایی این نوع شیشه ها، عمر آنها را نیز چندین برابر میکند. از نانوذره ها همچنین در ساخت انواع ساینده‌ها، رنگها، کاتالیزگرها، لایه های محافظتی جدید و بسیار مقاوم برای شیشهها و عینکها(ضدجوش و نشکن)، کاشیها و در حفاظهای الکترومغناطیسی شیشه های خودرو و در و پنجره استفاده می شود. پوششهای ضد نوشته برای دیوارها، و پوششهای سرامیکی برای افزایش استحکام سلولهای خورشیدی نیز با استفاده از نانوذره ها تولید شدهاند. همچنین نانولوله‌های کربنی کاربردهای متنوعی در صنایع

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]
[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

مختلف دارند که از آن جمله میتوان به تصویربرداری زیستی دقیق، حسگرهای شیمیایی و زیستی قابل اطمینان و دارای عمر طولانی، شناسایی و جداسازی کاملاً اختصاصی **DNA**، ژن‌درمانی و از بین بردن باکتری‌ها اشاره کرد(۶).

بیاثر بودن طلا و مقاومت آن درمقابل اکسایش سطحی یکی از ویژگیهای مهم این فلز است. همچنین خواص اپتیکی طلا در مقیاس نانو بسیار جالب است، در حال حاضر ثابت شده است که نانوذره های طلا در تعدادی از واکنش‌های مهم تجاری به صورت کاتالیزگری فعال بوده و دارای شیمی سطح مناسبی هستند. براساس این ویژگیهای بی‌نظیر، کاربردهای جدید فناورینانو با استفاده از طلا در حال گسترش است. این نانوذره در زمینه‌های کشاورزی، الکترونیک، کاتالیزگرها، رنگ‌ها، پوشش‌دهی و داروها کاربردهایی دارد(۶).

- کاتالیزگرها

یکی از کاربردهای جدید نانوذره های طلا، استفاده از آنها به عنوان کاتالیزگر در فرآیندهای شیمیایی، کنترل آلودگی و پیل‌های سوختی است. هرچند تا به امروز بیشتر پژوهشگران، امکان استفاده از طلا را به عنوان یک کاتالیزگر سودمند نمیدانند. برای استفاده از طلا به عنوان کاتالیزگر، نیاز به تهیهی طلا با اندازه ذرههای بسیار کوچک(کمتر از ۵ **nm**) روی یک ماده حامل اکسیدی است. استفاده از این نانوذره ها منجر به یک سطح تماس بسیار بزرگ بین کاتالیزگر و فاز مایع یا گاز میشود. البته بالا بودن سطح فعال تنها دلیل استفاده از نانوذره ها به عنوان کاتالیزگر نیست. طلا معمولاً از نظر شیمیایی در دسته فلزهای نجیب طبقهبندی میشود؛ امّا هاروتا اولین کسی بود که نشان داد، نانوذره های طلا کاتالیزگرهای بسیار فعالی هستند که در دماهای خیلی پایین می‌توانند مؤثر باشند(۵). او نشان داد، کاتالیزگرهای نانوذره طلا برای اکسایش کربن‌مونوکسید بسیار فعال هستند. وی تعدادی از پایه‌های اکسید فلزی را آزمایش کرد و مشاهده نمود که بهترین نتایج با α-Fe_2O_3 و با بارگذاری ۵٪ نانوذره های طلا بهدست می‌آید. او و همکارانش خواص کاتالیزگری نانوذره های طلا را برای اکسایش H_2 و **CO** (۴۱،۱۳،۱۴)، کاهش **NO**(۲۸)، احتراق متانول(۲۸) نشان دادند. نتایج به دست آمده توسط هاروتا و همکارانش تاکنون در بسیاری از آزمایشگاههای سراسر جهان تکرار شده و علاقه روزافزونی را برای استفاده از کاتالیزگرهای طلا ایجاد کرده است(۵). به تعدادی از کاربردهای نانوکاتالیزگرهای طلا، در جدول ۱ اشاره شده است. از جمله کاربردهای کاتالیزگری نانوذره های طلا، می‌توان به استفاده از نانوکاتالیزگرهای طلا بر پایه کربن برای ساخت الکترود غشایی پیل‌های سوختی اشاره کرد. یکی از چالش‌های استفاده از پیل‌های سوختی، کاهش قیمت این سامانهها است. در تعدادی از واکنش‌های کاتالیزی که در پیل سوختی اتفاق می‌افتند، کاتالیزگرهای متداول بر پایه استفاده از فلزهای گروه پلاتین است. قیمت کاتالیزگر فلزی گرانبها بخش مهمی از هزینه کلی سامانه است و با توجه به قیمت بالای پلاتین، کاتالیزگرهای ارزانتر به شدت مورد توجه هستند. باتوجه به قیمت پایین‌تر طلا نسبت به پلاتین، تحقیقاتی در رابطه با استفاده از طلا به عنوان یک الکتروکاتالیزگر، بهویژه بهعنوان بخشی از یک سامانهی دوفلزی با فلزهای گروه پلاتین در حال انجام است (۵).

- پوشش‌ها و ساخت دکور

رنگ یاقوتی کلوییدهای طلا قرن‌هاست که برای شیشه‌های رنگی و ظروف تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اکنون استفاده از نانوذره های فلزی گرانبها برای کاربردهای ساختن دکور و پوشش‌دهی مورد توجه قرارگرفته است. به تازگی شرکت تولید کننده رنگ نیپون در ژاپن روش جدیدی را برای تهیهی نانوذره های طلای پایدار با قطر ۵-۱۵**nm** گسترش داده‌اند که شامل دو فناوری کلیدی می‌شود، یکی محافظت ذره‌ها از تجمع با استفاده از یک کوپلیمر بلوک شانه‌ای شکل برای پایدارکردن ذرهها و دیگری استفاده از یک روش کاهش آمین برای تولید نانوذره های طلا تحت شرایط صنعتی است. این شرکت موفق به تولید نانوخمیر شامل ۹۵٪ ذره های فلزی شده‌اند. این فناوری در تولید رنگ دینامیک یا پوشش‌دهی به کار می‌رود (۳۸،۴۱،۱۳،۱۴).

- زیست فناوری و پزشکی

امروزه روش‌های رایج تشخیصی **DNA**، بر پایه **PCR** و استفاده از مولکول‌های فلوئورسانسساز معدنی بعنوان نشانگر استوار است. این روش‌ها بنا به دلایلی از جمله طیف‌های جذبی و نشری وسیع و تجزیه ناهمگون مولکول‌های فلوئورسانسساز معدنی، دقت تشخیص بالایی ندارند. همچنین نیازمند تجهیزات

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

پرهزینه و پیچیده هستند. همچنین روش‌های رایج تشخیص پروتئین‌ها عمدتا بر اساس استفاده از **ELISA** طراحی شده است که با وجود مشکلاتی مشابه حالت قبل علاوه بر نیاز به تجهیزات زیاد برای تکثیر پروتئین‌هایی که در مقادیر کم هستند، یافتن روشی که با روش‌های معمولی مثل **ELISA** امکان پذیر نیست، ضروری است (۳۷،۲۴). در طول دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در استفاده از روش‌های نانو جهت تشخیص مولکولی حاصل شده است و تلاش‌ها بیشتر در جهت طراحی زیستحسگرها(**biosensors**) برای تشخیص دقیق، حساس، انتخابی و کاربردی مولکول‌های زیستی است(۱۸). امروزه در زیستحسگرها برای تشخیص اسیدهاینوکلئیک و پروتئین‌ها، به طور وسیعی از نانوذره ها استفاده می‌شود. این ذرهها به‌دلیل دارا بودن اندازه نانو و ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی قابل تغییر و تنظیم (از جمله خواص الکتریکی، الکتروشیمیایی، نوری و مغناطیسی)، انتخاب خوبی برای جایگزینی با دیگر مولکول‌های رنگی رایج به عنوان نشانگر در تشخیص مولکولی هستند(۳۷،۲۸،۲۴،۱۸)).

نانوذره ها در نقش نشانگر، حساسیت، سرعت و انعطاف‌پذیری آزمونهای زیستی را جهت اندازه‌گیری حضور یا فعالیت مواد افزایش می‌دهند. از طرفی، چون در استفاده از این ذرهها حجم کوچکی از نمونه نیاز است، برخی از روش‌های طراحی شده بر پایه نانوذره ها، نیاز اولیه نمونه به تکثیر ماده مورد اندازه‌گیری را از جمله **PCR** برطرف می‌کند. امتیاز دیگر نانوذره ها داشتن کارآیی تشخیص میکروارگانیسم‌ها، بافت‌های سرطانی و غیره هم در شرایط داخل بدن(**in vivo**) و هم در شرایط آزمایشگاهی(**in vitro**) است(۳۷،۲۴،۱۸).

جدول۱) کاربردهای رایج و بالقوه نانوکاتالیزگرهای طلا

حوزه کاربرد	مثال‌ها
کنترل کیفیت هوا در وسایل نقلیه، ساختمان ها	کاهش بو، جداسازی CO، ماسک‌های گاز
کاهش آلودگی	اکسایش دی‌اکسین/ تجزیه و کاهش NO_x
اقتصاد هیدروژن	جداسازی CO، آند پیل سوختی
فرآیندهای شیمیایی	هیدرو کلرداردکردن، هیدروژندارکردن انتخابی، اکسایش انتخابی

نانوذره های طلای سه تا صد نانومتر به دلیل ویژگیهای نوری و دمایی، نشانگرهای خوبی در طراحی زیستحسگرها هستند. این روش تشخیص مولکولی صد برابرحساسیت بیشتری از روش‌های فلوئورسانسسنجی رایج دارد (۳۱). مطالعات گروه تحقیقاتی مصطفی ال-سعید و پدرش ایوان ال-سعید نشان داد که نانوذره های طلایی که با پادتن ضدسرطان روکش داده شده اند قادرند به طور موثری به سلولهای سرطانی متصل شوند. بسیاری از سلولهای سرطانی حاوی پروتئینی در سطح خود هستند که به نام گیرنده فاکتور رشد اپیدرم(**EFGR**) شناخته شده است. این پروتئین در سلولهای سالم بدن انسان عمدتاً مشاهده نمیشود. این پژوهشگران با اتصالدادن نانوذره های طلا به پادتن**EFGR** (که با نام **anti-EFGR**شناخته میشود) توانستهاند نانوذره های یادشده را به سلولهای سرطانی متصل کنند. بنابر اظهارت پژوهشگران پس از افزودن پادتن متصل به نانوذره ها به سلولها، با استفاده از روش ساده میکروسکوپ زمینه تاریک، سلولهای سرطانی در زیر میکروسکوپ بهخوبی میدرخشند. ذرههای فوق به سلولهای سالم بخوبی نمیچسبند و در مقایسه با سلولهای سرطانی تاریک به نظر میرسند. از آنجا که ذرهها رنگی هستند، میتوان پادتنهای متعددی را به طور هم زمان با استفاده از نور سفید مورد آزمایش قرار داد. این پژوهشگران در آزمایشهای خود دو سری از سلولهای سرطانی دهان و یک سری سلولهای خوشخیم اپیتلیوم را با نانوذره های طلایی که به پادتن **EFGR** متصل بودند، انکوبه کرده و سپس سلولها را به طور مداوم در معرض لیزر قرار دادند. انرژی لازم برای تخریب سلول های بدخیم توسط لیزر کمتر از نیمی از انرژیی است که برای از بین بردن سلولهای خوش خیم مورد نیاز است.افزون براین، هیچیک از سلول های یادشده در غیاب نانوذره های طلا در برابر تابش لیزر ضعیف از بین نرفتند(۱۹،۱). به تازگی گروه پژوهشی یاد شده دریافتند که با تغییر شکل نانوذره های طلا از کروی به میلهای شکل میتوان از طیف نوری با فرکانس پایینتری استفاده کرد. به عبارت دیگر، میتوان بهجای طیف نور مرئی که برای نانوکرههای طلا به کار می رفت از طیف فروسرخ نزدیک استفاده کرد. به این ترتیب، با توجه به نفوذپذیری بیشتر لیزر با طیف فروسرخ نزدیک در بافت پوست، در روش اخیر می توان تومورهای عمقی را که با لیزر مرئی

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

قابل تشخیص نبودند مشخص کرد. در مطالعهی اخیر گروه فوق دو رده سلولی سلولهای بدخیم اپیتلیوم دهان و یک رده سلول خوشخیم آن را با نانولوله های متصل به پادتن **EFGR** انکوبه کردند. نتایج حاکی از تشخیص سریع سلولهای بدخیم با استفاده از یک میکروسکوپ نوری ساده بود و همچنین نشان داد که با استفاده از پرتو مداوم لیزر در محدوده طیف فروسرخ نزدیک میتوان با نصف انرژی لازم برای کشتن سلولهای سالم، سلولهای بدخیم را از بین برد(۲۲-۲۳).

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

منابع

(1) Brust M, Walker M, Bethell D, Schiffrin DJ, Whyman RJ. Synthesis of thiol- derivatized Gold nanoparticles in a two phase liquid-liquid system. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994; 801-802.
(2) Brust M, Fink J, Bethell D, Schiffrin DJ, Kiely C J. Synthesis and reactions of functionalized Gold nanoparticles. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995; 1655-1656.
(3) Capek I. Preparation of metal nanoparticles in water-in-oil (w/o) microemulsions. Colloid and Interface Science. 2004; 30, 110(1-2): 49–74.
(4) Corti C W, Holliday R J, Thompson D T. Developing new industrial applications for gold: gold nanotechnology. Gold Bull. 2002; 35: 111-117.
(5) Daniel MC, Astruc D. Gold nanoparticles: Assembly, supramolecular chemistry, Quantum-size-related properties, and applications toward biology, catalysis, and nanotechnology. Chemical Reviews. 2004; 104: 293-346.
(6) Eustis S, El-Sayed M A. Why gold nanoparticles are more precious than pretty gold: Noble metal surface plasmon resonance and its enhancement of the radiative and nonradiative properties of nanocrystals of different shapes. Chemical. Soc.Rev. 2006; 35: 209-217.
(7) Faraday M. The bakerian lecture: Experimental relation of gold (and other metals) to light. Philos. Trans. R. Soc. Lond. 1857; 147: 145-181.
(8) Frens G. Controlled Nucleation for the Regulation of the Particle Size in Monodisperse Gold Suspensions. Nature: Phys. Sci. 1973; 241: 20-22.
(9) Fe´lidj N, Aubard J, Le´vi G, Krenn J R, Hohenau A, Schider G, Aussenegg F R. Optimized surface enhanced Raman scattering on Gold nanoparticle arrays. Appl. Phys. Lett. 2003; 82: 3095-3097.
(10) Graffet E, Tchikart M, ElKedim O, Rahouadj R. Nanostructural materials formation by mechanical alloying: Morphologic analysis based on transmission and scanning electron microscopic observations. Mater. Charact. 1996; 36:185.
(11) Giersig M, Mulvaney P. Preparation of ordered colloid monolayers by electrophoretic deposition. Langmuir. 1993; 9: 3408-3413.
(12) Haruta M, Yamada N, Kobayashi T, Ijima S. Gold Catalysts Prepared by Coprecipitation for Low-Temperature Oxidation of Hydrogen and of Carbon Monoxide. J. Catal. 1989; 115: 301- 309.
(13) Haruta M, Kobayashi T, Sano H, Yamada N. Novel Gold Catalysts for the Oxidation of Carbon Monoxide at a Temperature far below 0 °C. Chem. Lett. 1987; 405-406.
(14) Henglein A. Radiolytic Preparation of Ultrafine Colloidal Gold Particles in Aqueous Solution: Optical Spectrum, Controlled Growth, and Some Chemical Reactions. Langmuir.1999; 15: 6738.
(15) Henglein A, Meisel D. Radiolytic Control of the Size of Colloidal Gold Nanoparticles. Langmuir. 1998; 14: 7392-7396.
(16) Kawai T, Neivandt D J, Davies P B. Sum frequency generation on surfactant-coated gold nanoparticles . J. Am. Chem. Soc. 2000; 122: 12031-12032.
(17) Kewal K, Jain T. Nanotechnology in clinical laboratory diagnostics. Clinica Chimica Acta. 2005; 358: 37–54.
(18) Logunov S L, Ahmadi T S, El-Sayed M A, Khoury J T, Whetten R L. Electron Dynamics of Passivated Gold Nanocrystals Probed by Subpicosecond Transient Absorption Spectroscopy. J. Phys. Chem. B. 1997; 101: 3713-3719.
(19) Lattes A, Rico I, de Savignac A, Samii A. Formamide, a water substitute in micelles and microemulsions: structural analysis using a diels-alder reaction as a chemical probe. Tetrahedron.1987; 43: 1725-1735.
(20) Manna A, Chen P L, Akiyama H, Wei T X, Tamada K, Knoll W. Optimized Photoisomerization on Gold Nanoparticles Capped by Unsymmetrical Azobenzene Disulfides. Chem. Mater. 2003; 15: 20-28.
(21) Mohamed M B, Volkov V, Link S, El-Sayed M A. The lightning gold nanorods: fluorescence enhancement of over a million compared to the gold metal .Chem. Phys. Lett. 2000; 317: 517.
(22) Mohamed M B, Ahmadi T S, Link S, Braun M, El-Sayed M A. Hot electron and phonon dynamics of gold nanoparticles embedded in a gel matrix. Chem. Phys. Lett. 2001, 343: 55.
(23) Natalia C T, Zhiqiang G. Nanoparticles in biomolecular detection. Nanotoday. 2006; 1 (1): 28-37
(24) Pal A. photochemical synthesis of gold nanoparticles via controlled nucleation using a bioactive molecule. Materials Letters. 2004; 58: 529– 534.
(25) Porter L A, Ji D, Westcott S L, Graupe M, Czernuszewicz R S, Halas N J, Lee T R. Gold and Silver Nanoparticles Functionalized by the Adsorption of Dialkyl Disulfides. Langmuir. 1998; 14: 7378-7386.
(26) Park J E, Atobe M, Fuchigami T. Synthesis of Multiple Shapes of Gold Nanoparticles with Controlled Sizes in Aqueous Solution Using Ultrasound. Ultrasonics Sonochemistry. 2006; 13: 237–241.
(27) Paolo F, Larry J, Saul S.Nanobiotechnology: the promise and reality of new approaches to molecular recognition. Trends in biotechnology. 2005; 23 (4) : 169-173.
(28) Rogach A L, Shevchenko G P, Afanas'eva Z M, Sviridov V V. Changes in the morphology and optical absorption of colloidal silver reduced with formic acid in the polymer matrix under UV irradiation. J. Phys. Chem. B. 1997; 101: 8129–8132.
(29) Reed J A, Cook A, Halaas D J, Parazolli P, Robinson A, Matula T J, Griezer F. The effects of microgravity on nanoparticle size distributions generated by the ultrasonic reduction of an aqueous gold–chloride solution. Ultrason. Sonochem. 2003; 10: 285-289.
(30) Shad T C, Dimitra G, Mirkin C A. Gold nanoparticle probes for the detection of nucleic acid targets. Clinica Chimica Acta. 2005; xx : xxx – xxx
(31) Subramanian S, Nedeljkovic J M, Patel R C. Photochemical preparation and unusual optical absorption of nanometer size metallic silver particles. . J. Colloid Interface Sci. 1992; 150: 81-83.
(32) Sohn B H, Choi J M, Yoo S II, Yun S H, Zin W C, Jung J C, Kanehara M, Hirata T, Teranishi T. Directed Self-Assembly of Two Kinds of Nanoparticles Utilizing Monolayer Films of Diblock Copolymer Micelles. J. Am. Chem.

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]

Soc. 2003; 125: 6368-6369.
(33) Salavati niasar, M. nanochemical (fabrication methods, properties, and applications), Publications of knowledge, 203, 1388.(Text in Persian).
(34) Shevchenko E, Talapin D, Kornowski A, Wiekhorst F, Weller H. Colloidal Crystals of Monodisperse FePt Nanoparticles Grown by a Three-Layer Technique of Controlled Oversaturation. Adv. Mater. 2002; 14(4): 287-290.
(35) Sales EA, Benhamida B, Caizergues V, Lagier J-P, Fie´vet F, Bozon-Verduraz F. Alumina-supported Pd, Ag and Pd–Ag catalysts: preparation through the polyol process, characterization and reactivity in hexa-1,5-diene hydrogenation. Appl Catal A. 1998; 172(2):273–283.
(36) Salata O. V. Applications of nanoparticles in biology and medicine, J. Nanobiotechnology. 2004; 2: 1-8.
(37) Sakurai H, Haruta M. Synergism in Methanol Synthesis from Carbon Dioxide Over Gold Catalysts Supported on Metal Oxides. Catal. Today. 1996; 29: 361-365.
(38) Turkevitch J, Stevenson P C, Hillier J. Nucleation and Growth Process in the Synthesis of Colloidal Gold. Discuss. Faraday Soc. 1951; 11: 55-75.
(39) Tzhayik O, Sawant P, Efrima S, Kovalev E, Klug J T. Xanthate Capping of Silver, Copper, and Gold Colloids. Langmuir. 2002; 18: 3364-3369.
(40) Ueda A, Oshima T, Haruta M. Reduction of Nitrogen Monoxide with Propene in the Presence of Oxygen and Moisture Over Gold Supported on Metal Oxides. Appl. Catal. B. 1997; 12: 81- 93.
(41) Weaver S, Taylor D, Gale W. Mills G. Photoinitiated Reversible Formation of Small Gold Crystallites in Polymer Gels. Langmuir. 1996; 12: 4618-4620.
(42) Yonezawa T. Kunitake T. Practical preparation of anionic mercapto ligand-stabilized gold nanoparticles and their immobilization. Colloids Surf. A: Physicochemical. Eng. Asp. 1999; 149: 193-199.

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2025-10-25]

[DOR: 20.1001.1.22285458.1392.4.13.2.1]